

测试分析报告

报告编号: KY230327011788

一、实验内容: 35 竹纤 5 氨纶 60 涤混纺面料三防整理

二、实验织物: 客户来布 (35 竹纤 5 氨纶 60 涤)

三、客户要求:

测试项目	测试标准	标准值
防水等级	GB/T 4745-2012	≥4
洗后沾水等级	GB/T 4745-2012, 经 GB/T 8629-2017, 4N 程序洗涤 5 次, 翻转干燥。	≥3
耐沾污性 (液态沾污法)	GB/T 30159.1-2013	≥3-4
洗后耐沾污性 (液态沾污法)	GB/T 30159.1-2013, 经 GB/T 8629-2017, 4N 程序洗涤 5 次, 翻转干燥。	≥3-4
拒油性能	GB/T 19977-2014	≥4
水洗后拒油性能	GB T19977-2014, 经 GB/T8629-2017, 4N 程序洗涤 5 次, 翻转干燥。	≥3

四、实验用量及工艺:

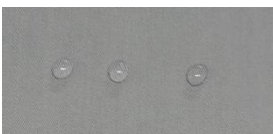


C8 三防整理剂 ANFONE 安氟诺®RH-2301

30g/L

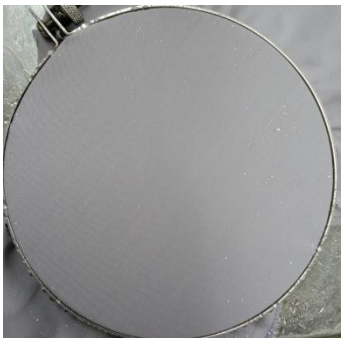
一浸一轧 (轧液率 80%) → 170°C*120 秒定型 → 防水性能、耐沾污性和拒油性能测试 → 耐水洗 5 次 → 防水性能、耐沾污性和拒油性能测试。

五、性能测试

1. 拒油耐沾污性能:

项目	拒油性能		耐沾污性能	
	洗前	洗后	洗前	洗后
客户标准办				
评价	5 级	5 级	5 级	4.5 级
RH-2301				
评价	7 级	7 级	5 级	5 级

2.防水性能

项目	洗前	洗后
客户标准办		
评价	4-5 级	3 级
RH-2301		
评价	5 级	4 级

2. 手感变化:

耐洗前手感: RH-2301 手感比客户标准办稍微软一些;

水洗后手感: RH-2301 手感比客户标准办稍微软一些。

六、实验结论:

C8 三防整理剂 ANFONE 安氟诺®RH-2301 在防水性能、耐沾污性能和拒油性能都比客户标准办优异。

测试员: 陈爱莲

审核:刘红英

日期: 2023-3-29

YIFEDA 盈丰达®

HX 厚鑫科技™
HOU XIN TECHNOLOGY

G **GRISEX**®
格威赛斯

A **ANFONE**®
安氟诺



重要声明:

本资料中的任何表达基于受控制的或实验室的工作, 仅供参考之用。请买方在使用本公司产品之前, 必须根据买方所预计的使用条件进行充分试验和检测, 确认其结果是否符合买方的特定要求。卖方不对任何由此引发的纠纷、偶然或间接的损失承担任何责任。

技术支持: 张工 13825536829

www.dye-ol.com